

Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V.

Annastr. 67-71
50968 Köln

Telefon: +49 (0) 22 1 / 93 46 74-42

Telefax: +49 (0) 22 1 / 93 46 74-14

Internet: www.ikm-koeln.net



Institut für Kalk- und
Mörtelforschung e.V.

Datum: 30.03.2020 – AB

Prüfbericht

32 1 112 720 20 1 11

1. Ausfertigung

Antragsteller:

**WESTKALK - Vereinigte Warsteiner
Kalksteinindustrie GmbH & Co. KG
Kreisstr. 50
59581 Warstein-Suttrop**

Werk:

Werk IV, Rüthen-Kallenhardt

Inhalt des Antrages:

**Untersuchung von Füller
nach DIN EN 12620 (Gesteinskörnungen für Beton)**

1 / 2020

Prüfgegenstand:

Kalksteinmehl

Kennzeichnung:

Sichterfüller WSM



Dieser Prüfbericht umfasst 3 Seiten und 1 Anlage und darf nur in vollem Wortlaut mit allen Zahlen und Anlagen vervielfältigt werden.

Durch Erlass des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.03.2020 – III.1-30-05/48.64 für die Fachgebiete / Prüfungsarten D 0, I 1 und I 2 gemäß RAP Stra 15 anerkannt.

PROBENAHE UND -ANLIEFERUNG

Probenahmedatum	28.02.2020
Anlieferungsdatum	02.03.2020, per Post
Probemenge	5 kg Gesteinsmehl
Probearart	Einzelprobe
Probenahme durch	Auftraggeber
Probematerial	calcitischer Füller

UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE

Geprüfte Eigenschaft (Prüfvorschrift)	Parameter	Prüfergebnis	Kategorien / Anforderungen
Korngrößenverteilung (DIN EN 933-10 : 2009-10)	Siebdurchgang 2,0 mm	100 M.-%	100 M.-%
	Siebdurchgang 0,125 mm	98 M.-%	85 - 100 M.-%
	SDR ¹⁾	90-100 M.-%	Δ SDR max 10 M.-%
	Siebdurchgang 0,063 mm	93 M.-%	70 - 100 M.-%
	SDR ¹⁾	87-97 M.-%	Δ SDR max. 10 M.-%
Rohdichte (DIN EN 1097-7 : 2008-06)	(ρ_f) Pyknometer-Verfahren	2,72 Mg/m³	
Mahlfeinheit (DIN EN 196-6 : 2010-05)	Spezifische Oberfläche ²⁾	4830 cm²/g	zur Kennzeichnung
Organische Bestandteile (DIN EN 1744-1 : 2013-03; Abschnitt 15.1)	Natronlaugeversuch	heller	heller oder gleichfarbig zur Farbbezugslösung
Chloride (DIN EN 1744-1 : 2013-03, Abschnitt 8)	(Cl) wasserlösliches Chlorid	< 0,01 M.-%	$\leq 0,04$ M.-% ($\leq 0,02$ M.-%) ³⁾
säurelösliches Sulfat (DIN EN 1744-1 : 2013-03, Abschnitt 12)	(SO ₃)	0,02 M.-%	$\leq 0,8$ M.-% AS _{0,8}
Gesamtschwefel (DIN EN 1744-1 : 2013-03, Abschnitt 11)	(S)	0,05 M.-%	≤ 1 M.-%
Petrographische Beschreibung (DIN EN 932-3 : 2003-12)		Kalkstein	

¹⁾ SDR = vom Hersteller anzugebender Bereich der Kornzusammensetzung

²⁾ Porosität $e=0,48$

³⁾ Verwendung in Spannbeton und Einpressmörtel

BEURTEILUNG


Die untersuchte Probe erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12620 : 2008-07 und als Zusatzstoff für Beton, Stahlbeton, Spannbeton und Einpressmörtel nach DIN EN 206 : 2017-01 und DIN 1045-2 : 2008-08.

Die übrigen Untersuchungsergebnisse, für die keine quantitativen Anforderungen bestehen, liegen im Bereich bisher untersuchter Gesteismehle, die sich im Betonbau bewährt haben.

INSTITUT FÜR KALK- UND MÖRTELFORSCHUNG E.V.



Institut für Kalk- und
Mörtelforschung e.V.
stellvertretender Prüfstellenleiter




Institut für Kalk- und Mörtelforschung e.V.

HELOS-Partikelgrößenanalyse
WINDOX 5

HELOS (H3020) & SUCELL, R4: 0.5/1.8...350µm
117 Kalksteinmehl

2020-02-14, 10:24:15,521

Q(1) = 2,99 % Q(2) = 8,51 % Q(6) = 19,61 % SMD = 6,78 µm VMD = 24,62 µm
Q(20) = 56,26 % Q(40) = 80,61 % Q(90) = 97,34 % S_v = 0,88 m²/cm³ S_n = 3264 cm²/g
RRSB d' = 24,71 µm RRSB n = 1,03

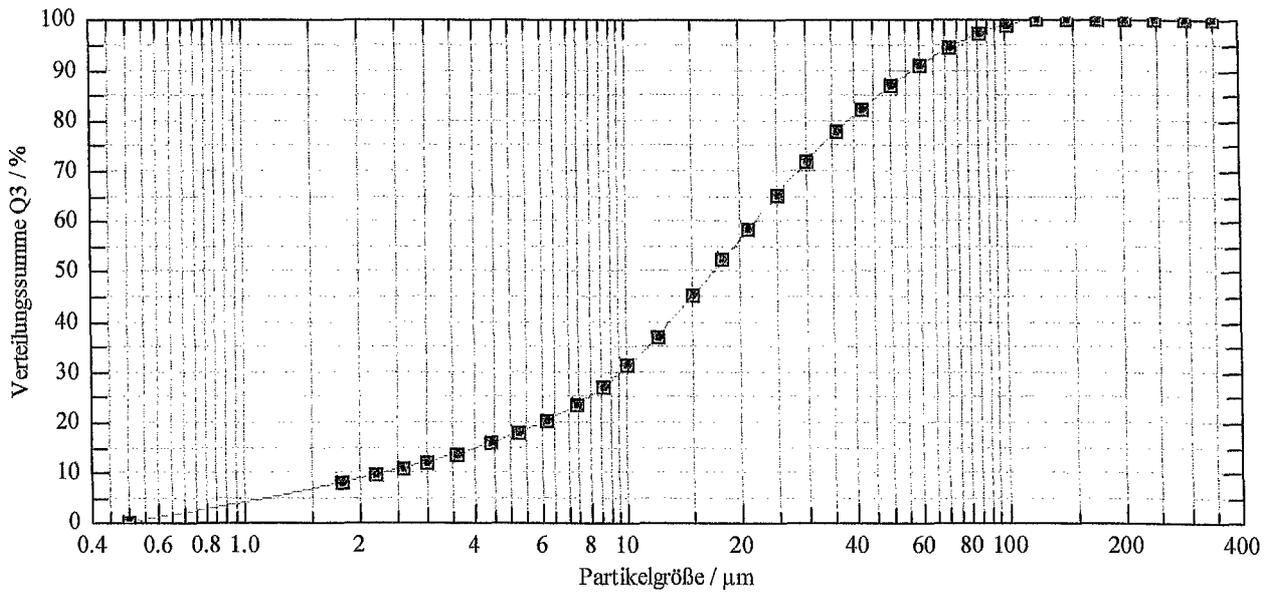

Westkalk, Werk IV, Rütthen-Kallenhardt
Füller NRM
Anlage zum Prüfbericht 11772120

Verteilungssumme

x ₀ /µm	Q ₃ /%						
1,80	7,76	7,40	23,40	30,00	71,70	122,00	99,83
2,20	9,26	8,60	26,84	36,00	77,65	146,00	100,00
2,60	10,60	10,00	30,97	42,00	82,10	174,00	100,00
3,00	11,80	12,00	36,84	50,00	86,56	206,00	100,00
3,60	13,46	15,00	45,05	60,00	90,67	246,00	100,00
4,40	15,52	18,00	52,17	72,00	94,21	294,00	100,00
5,20	17,54	21,00	58,31	86,00	96,90	350,00	100,00
6,20	20,13	25,00	65,06	102,00	98,67		

Auswertung: WINDOX 5.8.2.0, FREE Stabil.-1

Revalidierung:
Referenzmessung: 02-14 07:18:20
Kontamination: 0,00 %

Produkt: 117 Kalksteinmehl

Dichte: 2,7100 g/cm³
Formfaktor: 1,000
C_{opt}: 14,38 %

Triggerbedingung: Referenz10,stop Messung10,rc..

Start: Startknopf
Gültigkeit: immer
Stopp: 10s Echtzeit
Zeitbasis: 1000,0 ms

Dispergiermethode: VE Wasser

Flüssigkeit: VE Wasser
Ultraschalldauer: 60 s
Ultraschallpause: 10 s
Rührerdrehzahl: 80

Benutzerparameter:

Benutzer: MN
Kunde: Westkalk, Werk IV, Rütthen-Kallenhardt

Probenbezeichnung: Füller NRM